

性質・性能

スーパーグロスインキ118紅の 耐候促進試験結果


テストピース

1. 118紅/無し：オーバーコート無し
2. 118紅/VS-10：[JELCON VS-10](#)をオーバーコート
3. 118紅/VS-15：[JELCON VS-15](#)をオーバーコート
4. 118紅/47VX改5OCC：[4700VX・改5-OCC](#)をオーバーコート


試験後の色差

色/OCC	500時間	1000時間	1500時間	2000時間	2500時間
118紅/無し	8.903	11.177	32.489	53.090	60.559
118紅/VS-10	5.244	5.294	5.661	6.683	20.760
118紅/VS-15	4.076	4.133	4.820	6.085	17.906
118紅/47VX改5OCC	7.296	6.725	9.572	21.382	36.143

色差をグラフ化

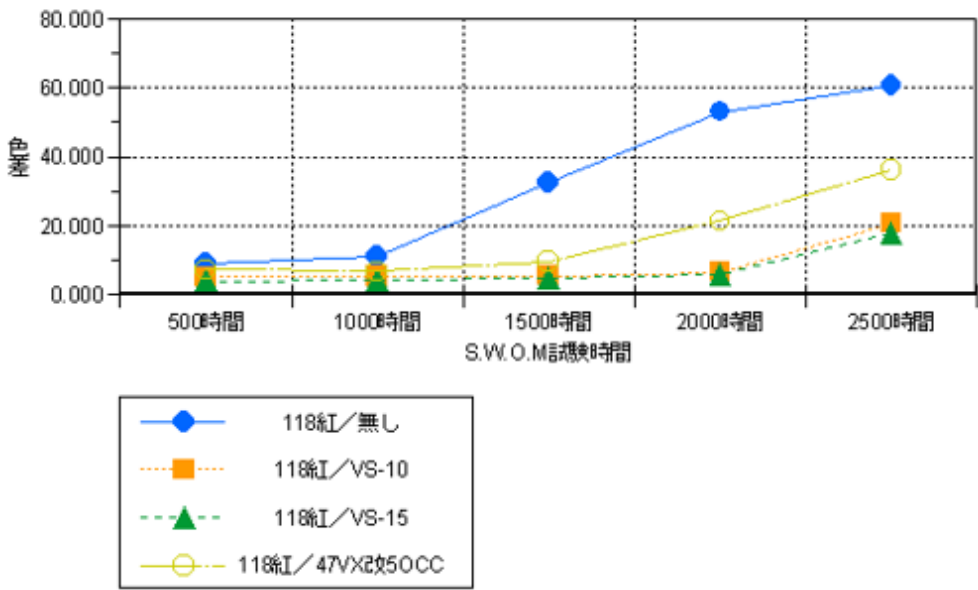

テストピース

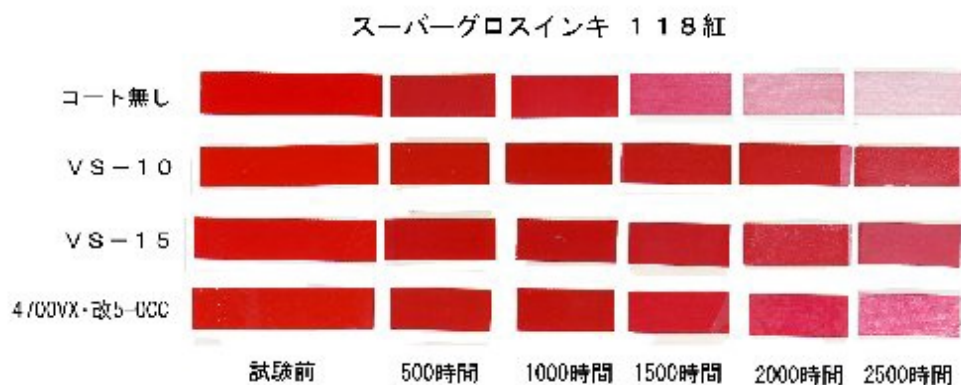

注意事項

- 記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。
- テストピースの色相はあくまで参考のために示したものです。
ディスプレイやプリンターの機種の違いにより異なる印象を与えます。
- 上記は原色による試験結果です。
スモーク色や淡色は、原色よりも性能が大幅に低下します。
[調色インキの耐候性](#)をご参照下さい。
- スーパーグロスインキの使用法等については、[インフォメーション](#)をご参照下さい。